

CONTRÔLE DE CONFORMITÉ SUR ENROBÉ

G07300 - EB 10 roulement - liaison 35/50 BBSG 0/10 classe 3


matériaux traités aux liants hydrocarbonés

Poste	MA SOCIÉTÉ - MA SOCIÉTÉ - MON POSTE	T.L. nominale	5.3
Conformité	Contrainte NF 13108-21	N° certificat CE	
Sélection	Echantillon : E2019-0142, E2019-0141, E2019-0139, E2019-0140		

Teneur en liant soluble NF EN 12697-1 - Analyse granulométrique NF EN 12697-2

Epreuve	T (°C)	0.063	0.25	1	2	4	6.3	10	14	20	S %
24/07/2019 - E2019-0140	161,0	7.2	12	25	36	46	60	96	100	100	5.51
24/07/2019 - E2019-0139	166,0	6.9	12	24	37	47	61	97	100	100	5.16
24/07/2019 - E2019-0141	145,0	6.8	12	23	33	41	56	96	100	100	5.21
25/07/2019 - E2019-0142	171,0	6.2	9	20	30	38	53	95	100	100	5.30
Vss		8.3			38	48	62				
Courbe de référence		6.8	11.3	22	33	43	56	91	100	100	5.3
Vsi		5.3			28	38	50				
Nbr. val		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Maxi		7.2	12.0	25.0	37.0	47.0	61.0	97.0	100.0	100.0	5.51
Moy.		6.8	11.3	23.0	34.0	43.0	57.5	96.0	100.0	100.0	5.30
Mini		6.2	9.0	20.0	30.0	38.0	53.0	95.0	100.0	100.0	5.16
sf		0.42	1.50	2.16	3.16	4.24	3.70	0.82	0.00	0.00	0.15
Conformité		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

C : Conforme, NC : Non conforme, "-" essai manquant

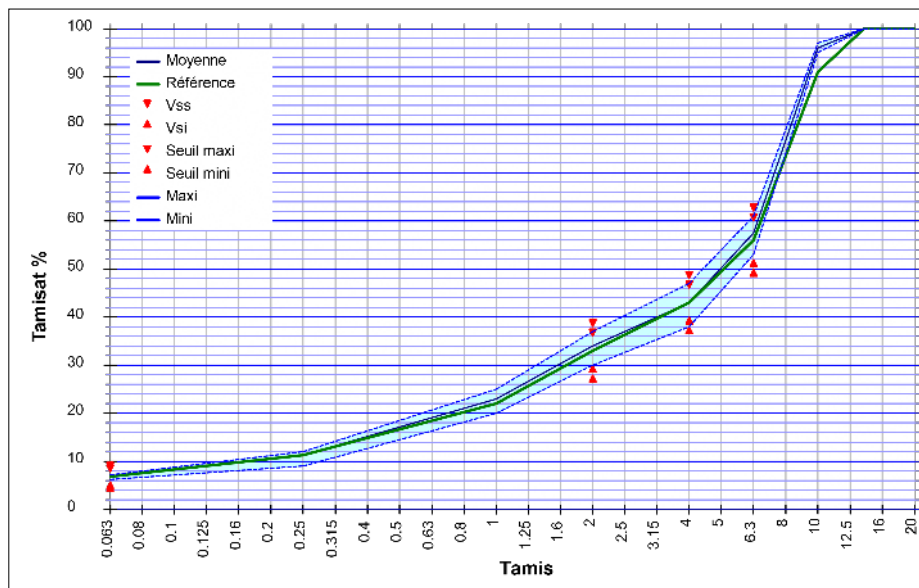

Formulation	
6.3/10 VAUBADON	44,50 %
2/6.3 VAUBADON	19,40 %
0/2 VAUBADON	28,90 %
FILLER MEAC	1,90 %
35/50 TOTAL	5,30 %

Fabrication **conforme** aux spécifications